




«Паколь Литьевой 600 К FAST»

Смесь сухая строительная, крупнозернистая, безусадочная подливочно-наливного типа на цементном вяжущем со сверхбыстрым набором прочности и сохранением подвижности 20-30 мин. Предназначена для конструкционного ремонта горизонтальных поверхностей изделий из бетона и железобетона в сжатые сроки. Механическая затирка осуществляется через два часа, движение автотранспорта допускается через четыре часа.

Толщина нанесения одного слоя составляет от 10 до 200 мм.

Соответствует Р_к6, В50, В_{тб}5,2, W20, F₁₈₀₀ по ГОСТ 31358-2019 (с учетом требований ГОСТ Р 56378-2015 класс R4).

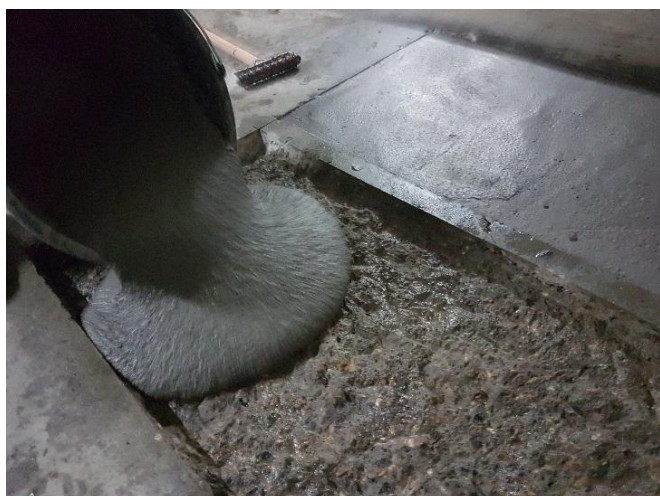

Описание

«Паколь Литьевой 600 К FAST» - готовая к применению крупнозернистая сухая смесь, состоящая из высокопрочного цемента, расширяющей добавки, крупного заполнителя с наибольшей крупностью зерна 3 мм, полимерной и комплекса эффективных модифицирующих добавок. При затворении водой образуется высокотекучая, самонивелирующаяся растворная смесь, отличающаяся нерасслаиваемостью. В затвердевшем состоянии раствор характеризуется повышенным сцеплением с основанием (адгезией), интенсивным набором прочности при изгибе и сжатии (особенно в первые часы), безусадочностью, повышенными показателями по морозостойкости и водонепроницаемости. Соответствует классу R4 по ГОСТ Р 56378-2015.

Назначение

Смесь «Паколь Литьевой 600 К FAST» предназначена для оперативного конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций путем устранения локальных повреждений (сколов, выбоин, раковин, отслоений и др.) глубиной от 10 до 200 мм на горизонтальных и наклонных (не более 10°) поверхностях. Особенно эффективно применять материал для конструкций, которые необходимо отремонтировать в сжатые сроки. Благодаря интенсивному набору прочности через 2-4 часов после укладки, отремонтированный участок способен воспринимать пешеходную нагрузку, монтажные и отделочные работы через 2 часа; полную транспортную и технологическую нагрузку (включая движение легкого транспорта и монтаж тяжелого оборудования) через 4 часа.

Применяется в качестве высокоточных подливочных смесей, заполняя даже сложные повреждения без необходимости механического уплотнения, образуя ровную, гладкую поверхность. Допускается применение «Паколь Литьевой 600 К FAST» для узких отверстий и проемов, имеющих небольшой диаметр (до 200 мм) и значительную глубину (до 2 м).

Для заделки повреждений размером 200-400 мм базовую смесь «Паколь Литьевой 600 К FAST» необходимо смешивать, введением в нее крупного очищенного заполнителя



(гравий или щебень фракцией до 20 мм). Массовая доля заполнителя в готовом составе должна составлять от 30 до 40 %. Количество воды для затворения определяется опытным путем непосредственно перед заливкой – до достижения смеси необходимой подвижности (удобоукладываемости). Затвердевший материал выдерживает действие агрессивных сред, имеющих водородный показатель pH не менее 5,5. Смесь предназначена для проведения внутренних и наружных работ и применяется для любых помещений, эксплуатирующихся как во влажной, так и в сухой среде, отапливаемых и неотапливаемых, подверженным повышенным атмосферным воздействиям и испытывающим значительные и весьма значительные нагрузки (ГОСТ 31358-2019).

Область применения

Материал применяют в следующих областях строительства:

1. Гражданское и коммерческое:

- Жилые и общественные здания: многоквартирные дома, офисные и административные центры;
- Объекты социальной и коммерческой инфраструктуры: учреждения образования, здравоохранения, культуры, спортивные комплексы (стадионы, бассейны), торгово-развлекательные центры, гостиницы, объекты общественного питания;
- Жилищно-коммунальное хозяйство: ремонт и укрепление конструкций в существующем жилом фонде и на коммунальных объектах.

2. Промышленное:

- Производственные комплексы: здания и сооружения металлургической, химической, машиностроительной, пищевой и

других отраслей промышленности;

- Склады и логистические центры: восстановление полов, колонн, стен;
- Инфраструктурные объекты: очистные сооружения, насосные станции, тоннели, дымовые трубы.

3. Специальное и инфраструктурное:

- Транспортная инфраструктура: мосты, эстакады, путепроводы, тоннели автомобильные и железнодорожные, конструкции метрополитена;
- Энергетика и гидротехника: плотины, шлюзы, причалы, берегоукрепления, фундаменты энергооборудования;
- Высотное и уникальное: небоскребы, телебашни, другие сооружения с высокими динамическими нагрузками.
- Дорожное: ремонт бетонного основания дорог и взлетно-посадочных полос.

Применение смеси «Паколь Литьевой 600 K FAST» включает в себя:

- заполнение технологических пустот и полостей в бетонных массивах, образовавшихся после монтажа или в результате дефектов бронирования;
- омоноличивание периметра вводов коммуникаций, заделка зазоров вокруг труб, кабельных каналов и других проходов через бетонные перекрытия и стены;
- восстановление защитного слоя бетона над арматурой на горизонтальных поверхностях перед проведением защитных или отделочных работ;
- ремонт и выравнивание поверхностей, подверженных постоянным вибрационным нагрузкам (например, вокруг промышленного оборудования), благодаря высокой адгезии и отсутствию усадки;
- подготовка основания перед укладкой чувствительных к ровности покрытий: полимерных наливных полов и тонкослойных эпоксидных покрытий;

Технические характеристики



«Паколь Литьевой 600 К FAST»

№ п/п	Наименование показателя	Требования по ГОСТ 31358-2019, ГОСТ 31357-2007, ГОСТ Р 56378-2015	Значение показателя
1	Наибольшая крупность зерна заполнителя, $D_{наиб}$, мм, не более	2/3 минимальной толщины - 10 мм	3,0
2	Полный остаток на контрольном сите, %	Не допускается	Отсутствует
3	Содержание зерен (частиц) наибольшей крупности, %, не более	Не более 5,0 %	3,5
4	Насыпная плотность, $кг/м^3$	-	1500 ± 50
5	Влажность, % по массе, не более	Не более 0,5 %	0,1
6	Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	-	0,12...0,15
7	Подвижность (марка) по расплыву кольца, см	P _{к6} (от 26 до 30 см)	(P _{к6}) 26-30
8	Время начала схватывания (время выработки), мин	-	20-30
9	Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси, л	-	0,35...0,4
10	Плотность растворной смеси	-	2250 ± 100
11	Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа, не менее	ГОСТ Р 56378-2015 R4 >2,0 МПа	2,5
12	Водопоглощение в течение 48 ч, % по массе, не более	Не более 8,0 %	1,5
13	Водопоглощение при капиллярном подсосе, $кг \cdot м^2 / ч^{0,5}$, не более	Не более 0,4 $кг \cdot м^2 / ч^{0,5}$	0,3
14	Плотность раствора в затвердевшем состоянии, $кг/м^3$	-	2200 ± 50
15	Предел прочности затвердевшего раствора (нормально-влажностные условия твердения ($t = +18-20 \text{ }^\circ\text{C}$, $W > 95\%$)), МПа, в возрасте 2 часов, не менее: - на растяжение при изгибе - при сжатии	-	3,0 20,0
16	Предел прочности затвердевшего раствора в возрасте 24 часов (нормально-влажностные условия твердения ($t = +18-20 \text{ }^\circ\text{C}$, $W > 95\%$)), МПа, не менее: - на растяжение при изгибе - при сжатии	-	6,0 35,0
17	Предел прочности (класс) затвердевшего раствора в возрасте 28 суток (нормально-влажностные условия твердения ($t = +18-20 \text{ }^\circ\text{C}$, $W \geq 95\%$)), МПа, не менее: - на растяжение при изгибе - при сжатии	ГОСТ Р 56378-2018 класс R4 ≥ 45 МПа ГОСТ 31358-2019 Не менее 7,0 МПа Не менее 30,0 МПа	8,0 ($B_{тб} 5,2$) 60,0 ($B50$)
18	Время начала пешеходного движения, ч, не ранее	-	1
19	Модуль упругости, ГПа, не менее	$\geq 20,0$ ГПа	25,0
20	Группа сульфатостойкости по ГОСТ Р 56687-2015	-	III
21	Марка по морозостойкости, не менее	F ₁₅ -F ₄₀₀	F ₁₈₀₀ F ₂₃₀₀
22	Марка по водонепроницаемости, не менее	Не ниже W6	W20
23	Истираемость G_i , $г/см^2$, не более	Не более 0,4 $г/см^2$	0,4
24	Расход сухой смеси: - на $1 м^2$ при толщине слоя 1 мм, кг - на $1 м^3$, кг	-	$2,15 \pm 0,1$ 2150 ± 100
25	Толщина слоя при нанесении, (мин/макс) мм	-	10-200

* - лабораторные данные получены при использовании смеси, воды затворения и средств испытания, имеющих комнатную температуру и влажность, условия твердения – нормальные.

Технические характеристики тяжелого бетона на основе «Паколь Литьевой 600 К FAST»



(Состав: смесь «Паколь Литьевой 600 К FAST» - 65 % и высокопрочный щебень - 35 %)

Наименование показателя	Ед. изм	Значение показателя
1. Характеристика крупного заполнителя: - вид - крупность фракций зерен - марка по дробимости, не менее	- мм -	щебень 5-20 1200
2. Насыпная плотность сухой бетонной смеси	кг/м ³	1600±50
3. Водотвердое отношение	-	0,1±0,01
4. Марка по осадке/расплыву конуса	см	Пк5/Рк6
5. Сохраняемость первоначальной подвижности, в пределах	мин	20-30
6. Плотность бетонной смеси	кг/м ³	2430±20
7. Прочность на сжатие при нормально-влажностном твердении (t=20±2 °C и w≥95 %) в возрасте, не менее - 4 часов - 8 часов - 1 суток - 28 суток	МПа	40 48 55 72
8. Класс по прочности на сжатие, не менее	-	B55
9. Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее	-	B _{tb} 5,6
10. Марка по морозостойкости, не менее	-	F ₂ 300
11. Марка по водонепроницаемости, не менее	-	W20
12. Марка по истираемости, не менее	-	G1

Применение смеси «Паколь Литьевой 600 К FAST» включает в себя:

- ремонт поверхностей в помещениях с особыми санитарно-гигиеническими требованиями (фармацевтические и пищевые производства), где важна беспыльность и химическая стойкость покрытия;
- восстановление дорожного полотна и покрытий мостовых сооружений (ремонт выбоин на подъездных путях, эстакадах);
- заливка анкерных болтов и колонн в стаканы фундаментов с целью их прочной и равномерной фиксации по всей глубине;
- ремонт бетонных конструкций на объектах транспортной инфраструктуры: платформ, перронов, полов в авто- и ж/д депо, ремонтных боксов;
- облагораживание и ремонт территорий общественного пользования: тротуаров,

пешеходных зон, полов в торговых и выставочных залах, где требуется быстрое и эстетичное восстановление поверхности.

Толщина нанесения

Толщина нанесения одного слоя растворной смеси составляет от 10 до 200 мм. Во избежание риска усадочных напряжений для ремонта глубоких повреждений и заполнения отверстий глубиной свыше 200 мм применяется послойная заливка с соблюдением межслойных интервалов для схватывания.

Расход материала

Для расчета следует принимать, что на 1 м² при толщине слоя 1 мм расход сухой смеси составляет 2,15±0,1 кг. На неровных и пористых поверхностях фактический расход увеличивается пропорционально степени



шероховатости. Для укладки 1 м³ раствора требуется 2150±100 кг сухой смеси.

При отсутствии весового оборудования допускается объемное дозирование из расчета ~1,5 кг сухой смеси на 1 литр.

Подготовка рабочей поверхности

Поверхность должна быть полностью очищена от всех видов загрязнений, ослабленных и отслоившихся частиц, а также любых материалов, снижающих адгезию (пыль, грязь, масло, жир, остатки краски, битума, гипса и старых покрытий). Для очистки рекомендуется использовать водоструйную машину высокого давления. Допускается применение механических способов очистки бетонной поверхности: щетками, фрезами, алмазными чашками, шлифовальными кругами, отбойными молотками, игольчатыми молотками и др.

При подготовке основания необходимо соблюдать требования указанные в СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления». Основание после подготовки должно обладать структурной целостностью, необходимой твердостью и иметь остаточную влажность не более 5 %.

Полированным и гладким поверхностям необходимо придать шероховатость путем нанесения частых насечек (бороздок) глубиной около 5 мм, обработки слабым раствором соляной кислоты или иными способами, обеспечивающими хорошее сцепление раствора с основанием. Выступающую арматурную сталь на ремонтном участке тщательно зачистить от ржавчины, грязи, следов масла и при необходимости покрыть составом «Гидропаколь Обмазочный (ингибитор коррозии)» за 24 часа до проведения работ. При необходимости применяют опалубку, изготовленную из прочного и водонепроницаемого материала, способного выдержать

давление раствора после укладки. При этом учитывать качество устройства зазоров в местах примыкания элементов, предотвращая вытекания раствора.

После механической очистки поверхность необходимо тщательно обеспылить с помощью сжатого воздуха, промышленного пылесоса или щеток.

Увлажнение и обработка поверхности

После очистки ремонтируемую поверхность необходимо увлажнить не менее двух раз с интервалом **15-20** мин до состояния «матовой поверхности», без образования луж и скоплений воды, применяя водоструйную установку высокого давления. Поддерживать влажностное состояние поверхности в течение **30** мин, удаляя излишки воды ветошью или сжатым воздухом.

Сильно впитывающие поверхности, а также основания с пыльными, структурно непрочными, относительно гладкими или недостаточно шероховатыми поверхностями, включая потолочными, следует укреплять грунтовкой глубокого проникновения «Паколь Grunt Adhesive Floor».

Порядок приготовления

Замешивание раствора выполнять быстро, т.к. затворенная водой смесь, затвердевает весьма интенсивно! Первоначально необходимо подобрать оптимальный расход воды для получения желаемой консистенции раствора, что зависит от температуры и влажности окружающей среды. Для этого в чистую емкость добавить минимально рекомендованный расход чистой воды (0,12 л на 1 кг смеси (3,0 л на 25 кг сухой смеси)). Порционно всыпать смесь в воду, параллельно перемешивать не более 2 мин (в зависимости от объема замеса) миксером



со спиральной насадкой до получения однородной текучей консистенции раствора без комков. При получении неудовлетворительной консистенции раствора следует дополнительно добавить воду (до 0,03 л на 1 кг смеси) и продолжить перемешивание.

Важно: Не превышать рекомендованное количество воды – 0,15 л на 1 кг смеси (3,75 л на 25 кг сухой смеси), что может привести к расслоению и водоотделению растворной смеси.

Определив требуемую консистенцию, использовать подобранный расход воды для последующей партии смеси. В дальнейшем раствор следует готовить в один прием за 2-3 мин, не добавляя дополнительные порции воды или смеси. Замесы выполнять максимально быстро, укладывать без промедления. Заминки или технологические перерывы при работе со смесью не допускаются. «Оживление» раствора добавлением воды запрещается.

Замешивать смесь «Паколь Литьевой 600 K FAST» рекомендуется в объеме, который будет израсходован в течение 20-30 мин, учитывая, что повышенная температура окружающей среды сокращает, а пониженная увеличивает жизнеспособность раствора.

Добавление крупного заполнителя (гравия, щебня и др.) должно осуществляться в сухую смесь «Паколь Литьевой 600 K FAST» с последующим их тщательным перемешиванием в смесителе принудительного типа. В готовую сухую массу вливается необходимое количество воды затворения и всё вместе перемешивается до получения однородной высокоподвижной крупнозернистой бетонной смеси. Полученная смесь укладывается в опалубку или подготовленную полость стандартными методами, принятыми для монолитного

бетонирования.

Порядок укладки

Все работы с применением смеси «Паколь Литьевой 600 K FAST» должны проводиться в соответствии с требованиями СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления».

Заливку растворной смеси «Паколь Литьевой 600 K FAST» необходимо производить без перерывов, двигаясь от дальнего угла помещения к выходу или от одной границы ремонтируемой зоны к другой. Рекомендуется заливать смесь с одной высоты и одной точки, чтобы она растекалась самостоятельно, обеспечивая непрерывное и последовательное распределение смеси, предотвращая захват и защемление воздуха на пути ее распространения.

Для заполнения глубоких полостей, опалубочных форм или узких швов обязательно предусматривать продувные или вентиляционные отверстия в верхней части формы для выхода захваченного воздуха и контроля заполнения.

Высокая подвижность (литьевая консистенция) обеспечивает самонивелирование и заполнение форм без виброуплотнения. Для опалубок сложной геометрии допускается только кратковременное простукивание стенок снаружи для удаления воздуха.

Сразу после укладки, раствор необходимо прокатать игольчатым валиком с длинной ручкой. Это позволяет удалить вовлеченный воздух, предотвратить образование раковин и пор, а также способствует дополнительному самонивелированию.

На небольших площадях или в труднодоступных местах (углы, участки у труб) поверхность допускается заглаживать шпателем или правилом.

При толщине слоя превышающей рекомендованную, раствор укладывается в



несколько этапов, послойно. Для обеспечения надежного сцепления между слоями, поверхность предыдущего (не затвердевшего) слоя рекомендуется сделать шероховатой, применяя края шпателя либо путем нанесения насечек. Последующий слой наносить через 1-2 часа после предыдущего, в зависимости от температуры и влажности воздуха.

Готовая растворная смесь «Паколь Литьевой 600 K FAST» благодаря высокому содержанию тонкой фракции минеральных компонентов обладает высокой подвижностью и самоуплотняющимися свойствами, что допускает ее подачу к месту укладки бетононасосами различной конструкции.

Условия проведения работ и уход за уложенным раствором

Быстрый набор прочности «Паколь Литьевой 600 K FAST» обеспечивается интенсивным тепловыделением, возникающим при реакции гидратации компонентов смеси.

Оптимальная температура окружающей среды для укладки и твердения раствора «Паколь Литьевой 600 K FAST» составляет +15...+25 °С. Минимальная температура окружающей среды, при которой допускается проводить работы, составляет +5 °С, учитывая, что набор прочности замедляется и проектная прочность достигается на более поздних сроках твердения, что требует увеличения сроков выдержки перед следующими этапами работ.

Поверхность с нанесенным раствором «Паколь Литьевой 600 K FAST» в течение 2-х суток рекомендуется поддерживать во влажностном состоянии путем надежного укрытия его водонепроницаемыми пленочными покрытиями и регулярным

водным опрыскиванием.

Пешеходное хождение по уложенному раствору и снятие опалубки допускается не ранее чем через 2 часа при условии, что температура окружающей среды составляла +22,0±2,0 °С и раствор предохраняли от обезвоживания. Движение автотранспорта следует допускать не ранее чем через 4 часа. При температуре воздуха более +25 °С и в условиях ветровой нагрузки, отрицательно влияющих как на замешанный, так на и уложенный раствор, необходимо обеспечить следующие условия:

- хранить мешки со смесью в прохладном помещении;
- для затворения использовать охлажденную воду;
- ремонтируемую поверхность предварительно увлажнять охлажденной водой;
- уложенный раствор защищать от прямого попадания солнечных лучей;
- стараться работать со смесью «Паколь Литьевой 600 K FAST» в прохладное время суток;
- увлажнение поверхности с уложенным раствором следует выполнять не менее 3-х суток;
- не допускать высыхания поверхности свежееуложенного раствора;
- надежно укрывать отремонтированную поверхность от сильных и порывистых ветров.

Отделка обработанной поверхности

Отделку (окраска, пропитка, шлифование, оштукатуривание, облицовка плиткой и др.) рекомендуется выполнять через 2-4 часа после выдержки поверхности бетонной конструкции при нормированных условиях. После достижения прочности 15-20 МПа материал допускает поверхностную механическую обработку. Технология



«Паколь Литьевой 600 K FAST»

включает ступенчатое шлифование: первоначальное удаление цементного «молочка» абразивными дисками с последующей полировкой пластиковыми падами (градация абразива от 400 до 3000 grit). Это позволяет получить поверхности различной степени глянца – от полуматовой до глянцевой. В таком исполнении материал может эксплуатироваться в качестве износостойкого финишного покрытия, обладающего ремонтпригодностью: при возникновении эксплуатационных дефектов (сколов, царапин, выбоин и пр.) покрытие допускает многократное локальное восстановление и повторную полировку без потери эксплуатационных характеристик.

Меры предосторожности

При работе со смесью «Паколь Литьевой 600 K FAST» необходимо соблюдать стандартные требования безопасности при контакте с материалами, содержащими цемент. Во избежание попадания материала в глаза и на кожу следует выполнять работы в средствах индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки и защитные очки.

Упаковка

Смесь поставляется в трехслойных

клапанных или прошитых мешках с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 25 кг.

Гарантийный срок хранения

Производитель гарантирует соответствие свойств смесей «Паколь Литьевой 600 K FAST» техническим требованиям в течение 12 месяцев с даты изготовления при условиях соблюдения правил хранения, транспортирования и применения. Хранение осуществлять при температуре окружающей среды -30...+50 °С и относительной влажности не более 70 %.

Производитель

ООО «НПО «Паколь», 422701, РТ., Высокогорский м.р-н, с.п. Высокогорское, с.

Выпускается по

Соответствует Р_{к6}, В₅₀, В_{тб5,2}, W₂₀, F₁₈₀₀ по ГОСТ 31358-2019 (с учетом требований ГОСТ Р 56378-2015 класс R4)

Декларация о соответствии

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.36305/25

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное техническое описание составлено на основе лабораторных испытаний и многолетнего опыта использования материалов. Все представленные характеристики гарантированы при полном соблюдении указанных рекомендаций. ООО «НПО «Паколь» оставляет за собой право внесения изменений в настоящее описание в процессе доработки и усовершенствования материалов. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться к специалистам нашей компании.

Узнать больше о материале:

